
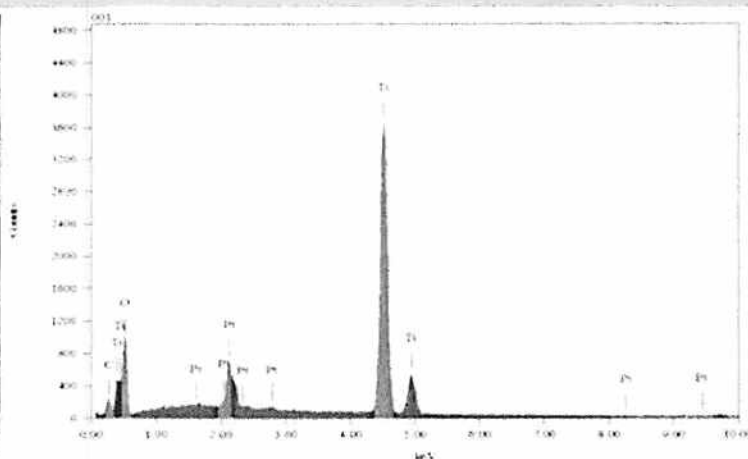


ISSN 1907-9761

Jurnal Ilmiah Kimia

MOLEKUL

Vol. 9, No. 2, November 2014

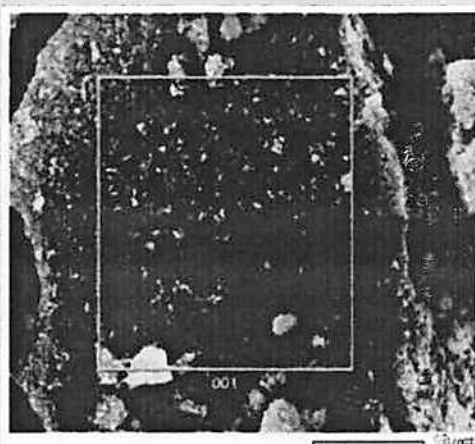

Jurusan Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Molekul	Vol. 9	No. 2	Hal 93-182	Purwokerto November 2014	ISSN 1907-9761
---------	--------	-------	---------------	-----------------------------	-------------------

Jurnal Ilmiah Kimia

MOLEKUL

PENERBIT
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

ALAMAT REDAKSI
Jurusan Kimia Fakultas MIPA UNSOED
Jl. Dr. Socparno Karangwangkal Purwokerto 53123
Telp/fax : 0281-638793
E-mail: j.molekul@gmail.com
On-line: www.jmolekul.com

PEMIMPIN REDAKSI
Mardiyah Kurniasih

ANGGOTA REDAKSI
Zusfahair
Uyi Sulaeman
Dadan Hermawan
Amin Fatoni

MITRA BESTARI
Vol. 9, No. 2, November 2014
Prof. Dr. drh. Maria Bintang, MS (Institut Pertanian Bogor)
Prof. Dr. Endang Tri Wahyuni, M.Si (Universitas Gadjah Mada)
Dr.rer.nat. Atmanto Heru Wibowo, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Ponco Iswanto, M.Si (Universitas Jenderal Soedirman)
Ari Asnani, M.Sc, Ph.D (Universitas Jenderal Soedirman)

FREKUENSI TERBIT
2 (dua) kali setahun (Mei dan November)

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenankan pada kesempatan ini tim redaksi Jurnal Ilmiah Kimia *Molekul* ingin menyampaikan puji syukur yang setulusnya kehadirat Allah SWT atas telah terbitnya Jurnal Ilmiah Kimia *Molekul* Volume 9, Nomor 2, November 2014.

Penerbitan Jurnal *Molekul* pada edisi ini memuat berbagai artikel hasil penelitian bidang kimia dan secara keseluruhan menampilkan sembilan makalah dari tujuh universitas yakni Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Ilmiah Kimia *Molekul* untuk edisi ini memuat 70% artikel dari luar Universitas Jenderal Soedirman. Guna menjaga kontinuitas dari Jurnal Ilmiah Kimia *Molekul*, tim redaksi membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi dosen dan peneliti untuk dapat mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Ilmiah Kimia *Molekul* dengan format penulisan yang telah ditentukan.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. drh. Maria Bintang, MS (Institut Pertanian Bogor), Prof. Dr. Endang Tri Wahyuni, M.Si (Universitas Gadjah Mada), Dr.rer.nat. Atmanto Heru Wibowo, M.Si (Universitas Sebelas Maret), Dr. Ponco Iswanto, M.Si (Universitas Jenderal Soedirman), Ari Asnani, M.Sc, Ph.D (Universitas Jenderal Soedirman) selaku mitra bestari yang telah terlibat dalam penilaian dan koreksi artikel dalam jurnal edisi ini.

Tim redaksi juga menghimbau dan mengajak para pembaca untuk berperan aktif menyumbangkan tulisan dan memberikan masukan berupa kritik dan saran, demi perbaikan Jurnal Ilmiah Kimia *Molekul* di edisi yang akan datang.



Wassalamualakum Wr. Wb.

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

- PENGGUNAAN LUMPUR AKTIF SEBAGAI MATERIAL UNTUK BIOSORPSI PEWARNA REMAZOL** 93 – 100
(ACTIVATED SLUDGE USAGE FOR REMAZOL DYES BIOSORPTION)
Dewi Yuanita, Endang Widjajanti dan Sulistyani
- POTENSI EKSTRAK DAUN KAMBOJA (*Plumeria alba* L.) SEBAGAI ANTIBAKTERI DAN IDENTIFIKASI GOLONGAN SENYAWA BIOAKTIFNYA** 101 – 109
*(ANTIBACTERIAL ACTIVITY CAMBODIA LEAF EXTRACT (*Plumeria alba* L.) to *Staphylococcus aureus* AND IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPOUND GROUP OF CAMBODIA LEAF EXTRACT)*
Dian Riana Ningsih, Zusfahair, Purwati
- FOTOREDUKSI CO₂ HASIL DEGRADASI LIMBAH CAIR ORGANIK MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO₂-Zn** 110 – 120
(CO₂ PHOTOREDUCTION FROM THE RESULTS OF PHOTODEGRADATION OF ORGANIC WASTEWATER USING TiO₂-Zn PHOTOCATALYST)
Kapti Riyani, Tien Setyaningtyas, Dian Windy Dwiasi
- PENENTUAN KADAR ETANOL HASIL FERMENTASI SECARA ENZIMATIS** 121 – 127
(DETERMINATION OF ETHANOL CONTENT FROM ENZYMATIC FERMENTATION)
Hermansyah dan Novia
- EKSPLORASI BAKTERI KITINOLITIK DARI SAMPAH ORGANIK: ISOLASI DAN KARAKTRISASI ENZIM KITINASE** 128 – 135
(EXPLORATION OF CHITINOLYTIC BACTERIA FROM ORGANIC WASTE: ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CHITINASE ENZYME)
Purkan, Badi'atul Azizah, Afaf Baktir dan Sri Sumarsih


- PENURUNAN NILAI COD PADA PESTISIDA SIPERMETRIN DENGAN FOTOKATALIS TITANIUM(IV) OKSIDA-PLATINA** 136 – 143
(REDUCTION OF COD IN CYPERMETHRIN PESTICIDE USING PHOTOCATALYST TITANIUM(IV) OXIDE - PLATINA)
Diana Rakhmawaty Eddy, Adhitya Pratama, Atiek Rostika Noviyanti
- KARAKTER BENTONIT TERPILAR LOGAM ALUMINIUM PADA VARIASI SUHU KALSINASI** 144 – 154
(THE CHARACTER OF ALUMINIUM METAL PILLARED BENTONITE AT VARIOUS CALCINATION TEMPERATURES)
Toeti Koestiari
- PENGARUH PENAMBAHAN MONTMORILLONIT TERHADAP SIFAT MEKANIK KOMPOSIT FILM KARAGENAN-MONTMORILONIT** 154 – 165
(EFFECT OF MONTMORILLONITE ADDITION TO MECHANICAL PROPERTIES OF CARRAGEENAN-MONTMORILLONITE FILM COMPOSITE)
Fajariyah Ulfah, Irwan Nugraha
- PENURUNAN KONSENTRASI ZAT WARNA DALAM LIMBAH MENGGUNAKAN MEMBRAN DARI *Sargassum sp*** 166 – 174
*(DECREASING OF DYE IN BATIK WASTE USING *Sargassum sp.* MEMBRANES)*
Senny Widyaningsih, Dian Windy Dwiasi, Dwi Hidayati
- PENETAPAN KADAR IBUPROFEN DALAM TABLET SERTA APLIKASINYA PADA PLASMA TIKUS JANTAN WISTAR SECARA *IN VITRO* DENGAN METODE KCKT** 175-182
(DETERMINATION OF IBUPROFEN TABLETS IN WISTAR RAT PLASMA MATRIX BY HPLC)
Susanti, Aditya Hanif Evridianto, Ika Diandana Yulia Asmara, Asmiyenti Djaliasrin Djaliil

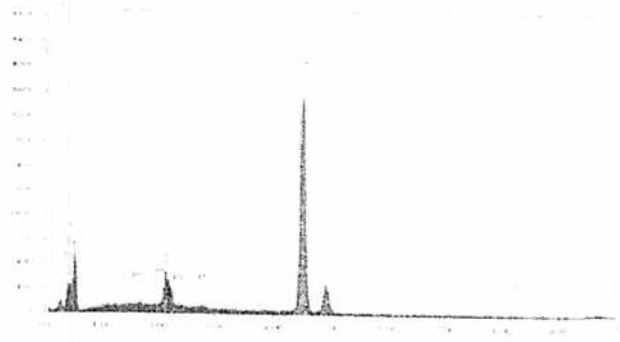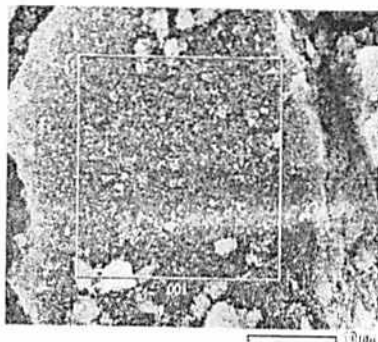

Keterangan Gambar Sampul:

Hasil karakterisasi SEM-EDX titanium(IV) oksida-platina 0,5% dalam artikel Dian Rakhmawati Eddy, dkk, halaman 140.

Jurnal Chimica et Natura Acta

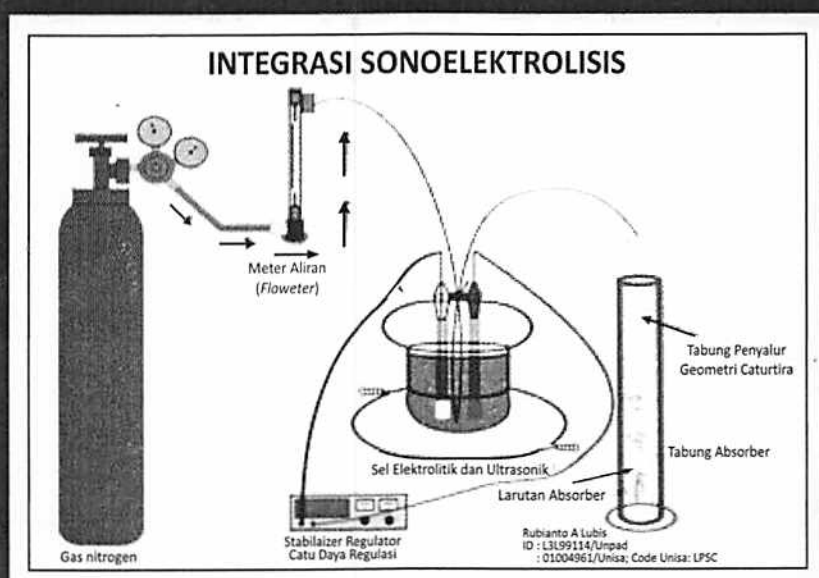

Penerbit/Publisher
JURUSAN KIMIA
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

CNA
Chimica et Natura Acta

CHIMICA ET NATURA ACTA

Diterbitkan secara berkala tiga kali dalam setahun oleh/
Published periodically three times in one year by:

JURUSAN KIMIA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran - INDONESIA

Dewan Redaksi /*Editorial Board*

Penanggung Jawab / <i>Director</i>	: Prof. Dr. H.R. Ukun M.S. Soedjanaatmadja, M.S
Redaktur / <i>Chief Editor</i>	: Dr. Dikdik Kurnia, M.Sc
Editor / <i>Managing Editor</i>	: Prof. Dr. Husein H. Bahti : Prof. Dr. Toto Subroto Dr. Tati Herlina, M.Si Dr. Iman Rahayu, M.Si Juliandri, Ph.D Dr. Rani Maharani, M.Si
Desain Grafis / <i>Grafic Design</i>	: Herlan Rudianto
Sekretariat / <i>Secretariat</i>	: Hendi Asikin : Ajat

Materi Jurnal/Scope of the journal

Makalah yang diterbitkan berkaitan dengan analisis dan sintesis senyawa kimia, kimia bahan alam, kimia organik, kimia analitik, biokimia, kimia fisik, kimia anorganik, kimia lingkungan, kimia pangan, bioteknologi & biomolekuler.

The published papers related to analysis and synthesis of chemical compounds, natural product chemistry, organic synthesis, analytical chemistry, biochemistry, physical chemistry, inorganic chemistry, environmental chemistry, food chemistry, biotechnology and biomolecular.

Alamat Sekretariat dan Pengiriman Naskah

Address of Secretariate and Paper Submission:

Jurusan Kimia - FMIPA Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, Sumedang 45363 - INDONESIA

Telp./Fax.: 022-7794391

E-mail: jcna@unpad.ac.id

Homepage: <http://www.jcna-unpad.ac.id>

**PENURUNAN NILAI COD PADA PESTISIDA SIPERMETRIN DENGAN
FOTOKATALIS TITANIUM(IV) OKSIDA-PLATINA**

**REDUCTION OF COD IN CYPERMETHRIN PESTICIDE USING
PHOTOCATALYST TITANIUM(IV) OXIDE - PLATINA**

Diana Rakhmawaty Eddy*, Adhitya Pratama, Atiek Rostika Noviyanti

Program Studi S1 Kimia, Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor 45363. Tlp/Fax. 022 7794391

*e-mail: diana.rahmawati@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini telah dilakukan fotodegradasi pestisida jenis sipermetrin dengan adanya fotokatalis titanium (IV) oksida-platina. Fotokatalis tersebut dibuat dengan merefluks larutan titanium(IV) oksida tetraminplatina(II) klorida selama 2 jam kemudian diuapkan pelarutnya dan dipanaskan selama 12 jam. Padatan fotokatalis kemudian dikalsinasi selama 3 jam pada 500 °C. Hasil sintesis titanium(IV) oksida-platina 0,5% dan 1% dikarakterisasi dengan XRD, SEM, dan SEM-EDX. Kemampuan dalam mengkatalisis fotodegradasi diuji untuk pestisida sipermetrin yang dilakukan selama 4 jam. Hasil fotodegradasi dinyatakan sebagai COD (*Chemical Oxygen Demand*) yang diukur setiap 1 jam. Penurunan COD terbesar untuk titanium(IV) oksida platina 0,5% dan titanium(IV) oksida-platina 1% masing-masing yaitu 77% dan 79%. Sementara TiO₂ standar sebesar 68,42 %. Fotokatalis titanium(IV) oksida-platina lebih baik dibanding titanium(IV) oksida untuk degradasi sipermetrin.

Kata kunci: Fotokatalisis, pestisida sipermetrin, titanium (IV) oksida-platina

ABSTRACT

This study has been conducted cypermethrin pesticide photodegradation in the presence of the photocatalyst titanium (IV) oxide - platinum. The photocatalyst prepared by refluxing a solution of titanium (IV) oxide tetraminplatina (II) chloride for 2 hours and then evaporated the solvent and heated for 12 hours. Solids photocatalyst then calcined for 3 h at 500 ° C. The results of the synthesis of titanium (IV) oxide - platinum 0.5 % and 1 % were characterized by XRD, SEM, and SEM - EDX. Ability to catalyze photodegradation tested for pesticide cypermethrin conducted for 4 hours. Photodegradation results expressed as COD (*Chemical Oxygen Demand*) were measured every 1 hour. Greatest COD reduction for titanium (IV) oxide 0.5 % platinum and titanium (IV) oxide - platinum 1 % respectively of 77 % and 79 % . While the standard of 68.42 % TiO₂. Photocatalyst titanium (IV) oxide - platinum better than titanium (IV) oxide for cypermethrin degradation.

Keywords: Pesticides cypermethrin, photocatalysis, titanium(IV) oxide-platinum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang banyak menggunakan

tanahnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia banyak menggunakan pestisida untuk mendapatkan hasil yang maksimal

karena pestisida digunakan untuk mengendalikan jasad renik pengganggu seperti hama, penyakit atau gulma yang dapat mengurangi hasil pertanian (Girsang, 2009).

Penggunaan pestisida di bidang pertanian dan perkebunan pada beberapa tahun lalu mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas serta bertambahnya juga perusahaan yang membuat pestisida sintesis (Kundua, *et. al.*, 2005). Sebagian besar pestisida yang mencemari lingkungan merupakan senyawa organik yang sulit untuk didegradasi (*Persistent Organic Pollutants*) (Kaushik, *et. al.*, 2010).

Salah satu contoh pestisida sintesis yaitu sipermetrin yang merupakan golongan insektisida piretroid. Sipermetrin diklasifikasikan sebagai piretroid golongan II karena memiliki gugus α -siano. Berdasarkan data pada Kementerian Pertanian Indonesia pada tahun 2004 sudah terdapat 16 perusahaan yang memproduksi sipermetrin dengan jumlah yang besar. Sipermetrin memiliki toksisitas yang relatif rendah untuk mamalia dan burung tetapi memiliki toksisitas yang tinggi untuk ikan (Mills-Groninger, *et. al.*, 2012).

Saat ini sudah banyak metode yang digunakan untuk mengurangi cemaran pestisida secara biologis dan kimiawi. Secara kimiawi banyak menggunakan proses oksidasi tingkat lanjut (*Advance Oxidation Processes*) seperti penggunaan fotokatalis untuk fotodegradasi. Fotodegradasi banyak digunakan karena energi yang digunakan untuk degradasi bisa didapat dari radiasi cahaya. Fotokatalis dapat melakukan fotodegradasi senyawa organik dengan membentuk radikal hidroksida yang akan mendegradasi pencemaran senyawa organik. Fotokatalis yang banyak digunakan untuk fotodegradasi yaitu titanium(IV) oksida, pereaksi fenton dan

hidrogen peroksida karena dapat menghasilkan radikal hidroksida (Mills and Hunte, 1997).

Titanium(IV) oksida memiliki keuntungan yang relatif lebih murah secara komersial, stabil dan tidak mencemari lingkungan (Mills and Hunte, 1997). Tetapi titanium(IV) oksida memiliki *band gap* yang cukup besar yaitu 3,2 eV sehingga membutuhkan energi aktivasi yang cukup besar sehingga dapat diberi doping berupa logam untuk menurunkan energi aktivasinya. Beberapa doping yang dapat diberikan pada titanium(IV) oksida yaitu berupa logam mulia (platina, emas, dan perak) dan beberapa unsur nonlogam (nitrogen, sulfur, dan karbon) (Zaleska, 2008). Pada penelitian oleh Wei, *et. al.*, (2012) menggunakan doping platina untuk meningkatkan fotokatalitik dan menurunkan energi aktivasi dari titanium(IV) oksida sehingga dapat lebih baik untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat fotokatalis titanium(IV) oksida-platina yang digunakan untuk fotodegradasi pestisida sipermetrin. Tujuan khusus dari penelitian adalah untuk mengetahui komposisi titanium(IV) oksida-platina yang memiliki aktivitas fotodegradasi pestisida tertinggi.

METODE PENELITIAN

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-EDX, XRD, evaporator vakum, lampu UV Hg, tanur, oven, tabung kuarsa, rangkaian alat refluks, dan alat-alat gelas.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah titanium(IV) oksida Degussa P25, tetraminplatina(II) klorida monohidrat, kalium dikromat, ammonium besi(II) sulfat heksahidrat, asam sulfat, difenilamin, pestisida

sipermetrin, kertas saring Whatman 42, dan akuades.

Sintesis Titanium(IV) oksida-Platina

Fotokatalis disintesis dengan variasi berat platina (dari garamnya yaitu tetraminplatina(II) klorida monohidrat) 0,5 % dan 1 % (b/b) dengan berat total fotokatalis 3 gram. Prosedur yang dilakukan dengan mencampur titanium(IV) oksida, tetraminplatina(II) klorida monohidrat dan akuades gelas kimia. Kemudian direfluks selama 3 jam dengan suhu 80 °C. Setelah itu diuapkan pelarutnya dengan evaporator vakum dan kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 110 °C selama 12 jam. Setelah terbentuk padatan dikalsinasi pada 500 °C selama 3 jam pada udara terbuka. Fotokatalis yang terbentuk dianalisis dengan SEM-EDS dan XRD.

Pengujian Fotokatalitik Titanium(IV) oksida-Platina dengan Pestisida

Larutan sipermetrin dibuat konsentrasi 25 ppm sebanyak 1 liter. Larutan diambil 50 mL dan dimasukkan ke tabung kuarsa kemudian ditambah 50 mg fotokatalis (fotokatalis yang digunakan titanium(IV) oksida, titanium(IV) oksida- platina 0,5% dan titanium(IV) oksida-platina 1%). Setelah itu diiradiasi dengan lampu UV selama 4 jam dan dilakukan pengambilan sampel setiap 1 jam. Sampel yang didapatkan diencerkan 200 kali faktor pengenceran kemudian diambil 0,5 mL untuk diukur nilai COD. Setelah itu dihitung penurunan COD untuk masing-masing fotokatalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis Titanium(IV) Oksida-Platina


Fotokatalis titanium(IV) oksida-platina disintesis dengan menggunakan

titanium(IV) oksida Degussa P25 dengan tetraminplatina(II) klorida monohidrat sebagai sumber platina dengan metode impregnasi. Fotokatalis disintesis dengan berat total 3 gram dan variasi berat platina sebesar 0,5% dan 1% dari berat total.


Metode impregnasi digunakan karena ingin membentuk *co-catalyst* platina pada titanium(IV) oksida. Dari setiap reaktan dilarutkan dengan akuades dan direfluks pada suhu 80 °C selama 3 jam sambil diaduk. Pada saat refluks terjadi masuknya ion Pt pada permukaan titanium(IV) oksida karena ada sisi aktif Ti-O- dari titanium(IV) oksida yang terbuka dengan adanya pelarut (O'Shea, 2013).

Setelah direfluks, larutan diuapkan pelarutnya dengan evaporator vakum hingga didapat padatannya. Kemudian dikeringkan pada suhu 110 °C selama 12 jam untuk menghilangkan pelarut akuades yang masih ada dalam padatan. Setelah kering padatan dikalsinasi dengan tanur pada suhu 500 °C selama 3 jam. Pada saat kalsinasi ini terjadinya pemadatan dari katalis karena senyawa lain yang berasal dari prekursor lepas karena suhu tinggi sehingga ion platina dapat lebih masuk pada titanium(IV) oksida.

Setelah dibuat fotokatalis titanium(IV) oksida-platina dengan variasi berat platina 0,5% dan 1% dari berat total terjadi perubahan warna dari putih (warna titanium(IV) oksida) menjadi abu-abu muda pada titanium(IV) oksida-platina 0,5% dan menjadi warna abu-abu pada titanium(IV) oksida-platina 1%. Hasil sintesis katalis dapat dilihat pada Gambar 1.

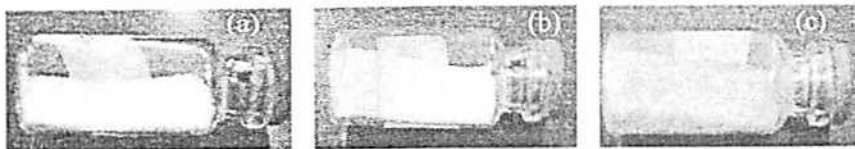

Gambar 1. Foto (a) titanium(IV) oksida Degussa P25, (b) hasil sintesis titanium(IV) oksida-platina 0,5%, dan (c) titanium(IV) oksida-platina 1%.

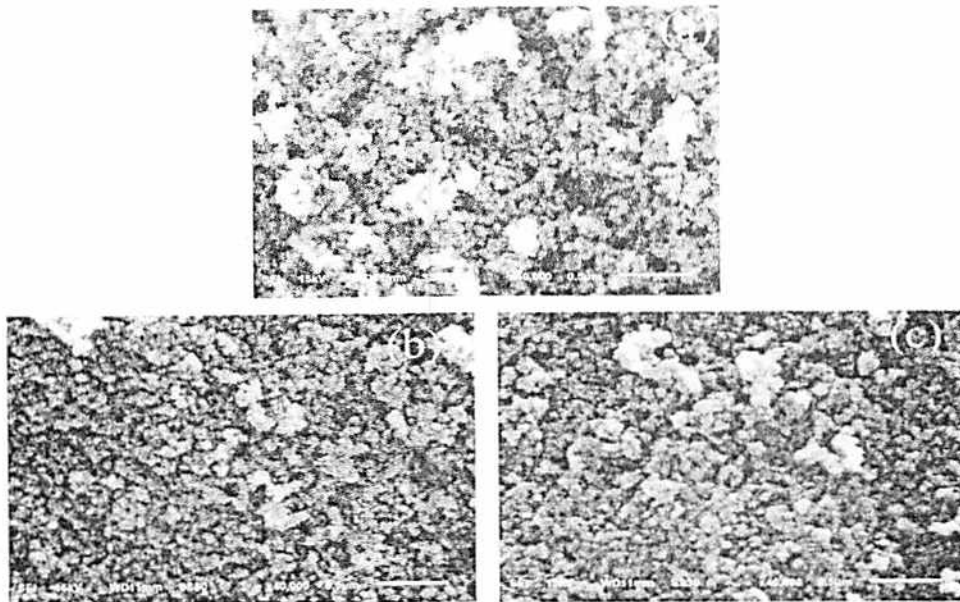


Gambar 2. Hasil karakterisasi SEM : (a) titanium(IV) oksida, (b) titanium(IV) oksida-platina 0,5%, dan (c) titanium(IV) oksida-platina 1%.


Berdasarkan hasil karakterisasi dengan SEM menunjukkan hasil bahwa titanium(IV) oksida-platina memiliki morfologi yang relatif sama dengan titanium(IV) oksida Degussa P25 karena jumlah platina relatif sedikit sehingga tidak mempengaruhi morfologi titanium(IV) oksida-platina yang bisa dilihat pada **Gambar 2**. Sedangkan hasil karakterisasi SEM-EDX menunjukkan jumlah platina yang terdapat dalam titanium(IV) oksida-platina bisa dilihat pada **Gambar 3** dan **Gambar 4**.

Setelah itu titanium(IV) oksida-platina dikarakterisasi dengan menggunakan XRD untuk membuktikan secara kualitatif adanya ion platina yang terdapat pada titanium(IV) oksida-platina. Berdasarkan hasil karakterisasi dengan XRD pada **Gambar 5**, hanya terdapat pola difraksi dari titanium(IV) oksida dalam bentuk anatase dengan

nilai 20 pada 25,60°; 39,23°; 49,34°; 54,82°; 55,02°; dan 63,52° untuk anatase sesuai dengan PDF 21-1272 (anatase) dan bentuk rutil dengan nilai 20 pada 27,32° sesuai dengan PDF 21-1276 (rutil), sedangkan pola difraksi platina sesuai PDF 04-0802 terdapat puncak pada 20 39,68°; 46,25°; 67,18°; 80,62° dan 85,31°- tidak muncul. Hal ini terjadi kemungkinan karena jumlah platina yang terdapat pada fotokatalis terlalu sedikit sehingga terjadi tumpang tindih puncak platina dengan puncak titanium(IV) oksida juga karena dalam sampel TiO₂ didominasi oleh anatase. Tidak munculnya puncak difraksi dapat disebabkan juga oleh rendahnya kristal tersebut atau Pt pada fotokatalis hasil preparasi tidak terbentuk kristal, dimana Pt pada TiO₂ terjadi percampuran interaksi secara fisik.

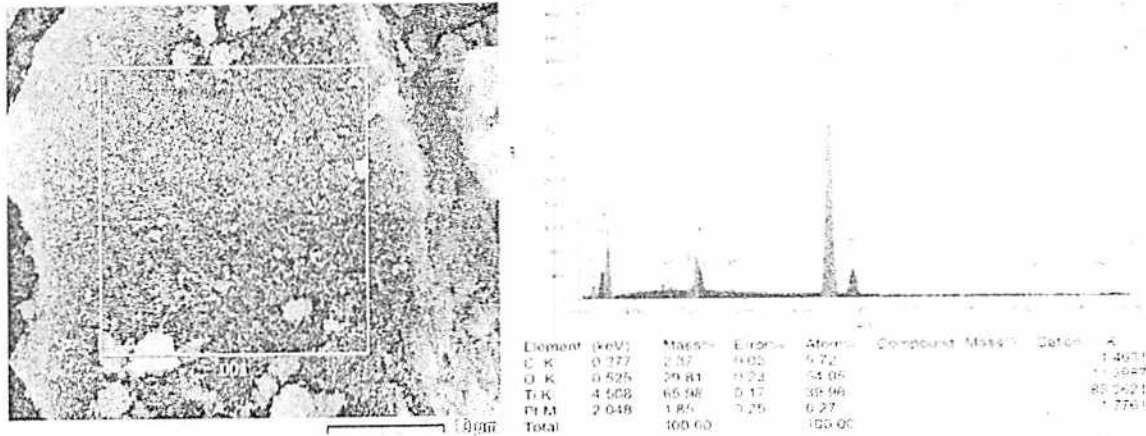


Gambar 3. Hasil karakterisasi SEM-EDX titanium(IV) oksida-platina 0,5%.

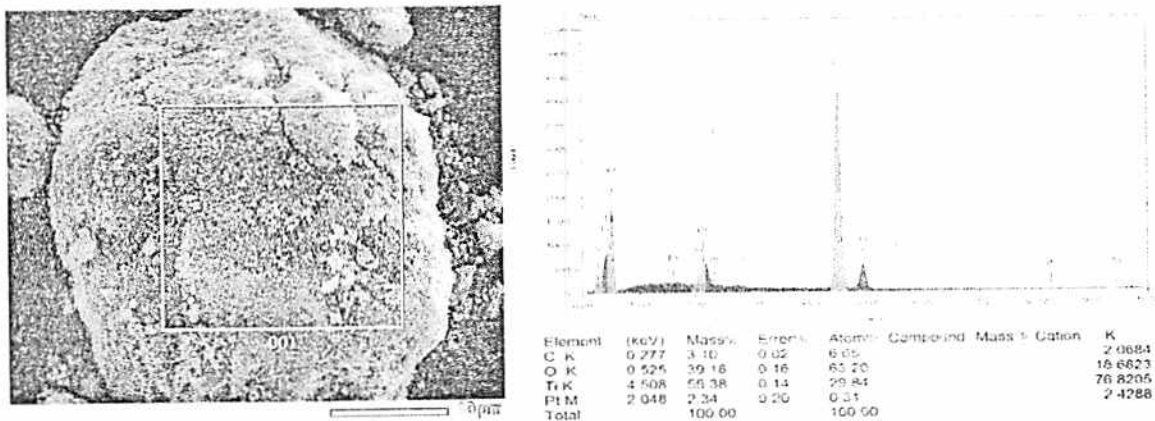

Gambar 4. Hasil karakterisasi SEM-EDX titanium(IV) oksida-platina 1%.


— Titanium(IV) oksida-platina 1%
 — Titanium(IV) oksida-platina 0,5%
 — Titanium(IV) oksida P25

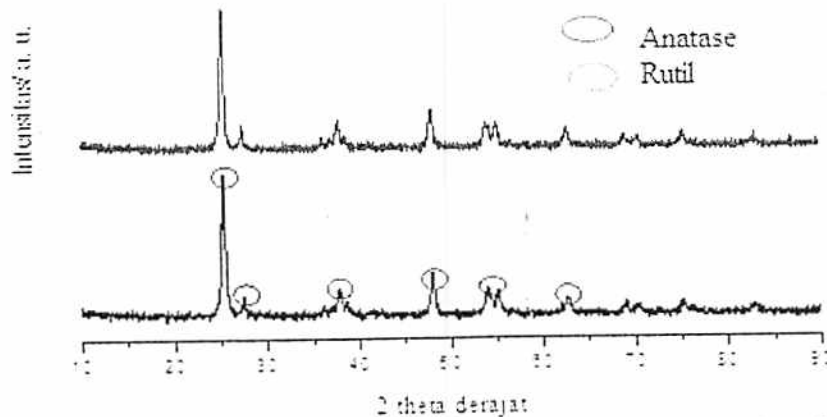

Gambar 5. Pola difraksi hasil karakterisasi dengan XRD dari titanium(IV) oksida Degussa P25, titanium(IV) oksida-platina 0,5%, dan titanium(IV) oksida-platina 1%.

Pengujian Fotokatalitik Titanium(IV) oksida-Platina Dengan Pestisida

Aktivitas fotokatalitik dari titanium(IV) oksida-platina diketahui dengan kemampuan fotodegradasi pestisida sipermetrin. Sipermetrin dipilih karena merupakan pestisida yang cukup banyak digunakan, di Indonesia pun banyak perusahaan yang membuat pestisida ini. Sipermetrin ini merupakan pestisida golongan organoklorin, struktur kimianya dapat dilihat pada Gambar 6. Golongan organoklorin ini bersifat stabil dan tidak mudah didegradasi secara alami.

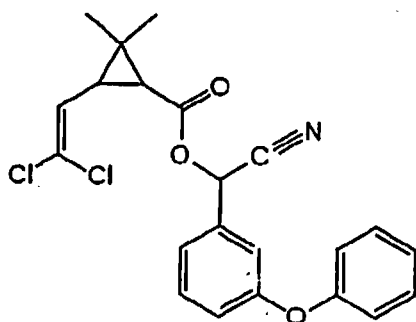

Gambar 6. Struktur kimia sipermetrin

Larutan sipermetrin 250 ppm dalam 1 liter akuades diambil 50 mL dan dimasukkan ke dalam tabung kuarsa yang telah berisi 50 mg fotokatalis (variasi titanium(IV) oksida Degussa P25, titanium(IV) oksida-platina 0,5%, dan titanium(IV) oksida-platina 1%) kemudian diiradiasi dengan lampu UV Hg selama 4 jam yang diambil sampel setiap 1 jam dan diukur nilai CODnya.


Tabel 1. Data penurunan nilai COD dari larutan pestisida dengan fotokatalis setelah diiradiasi selama 4 jam.

Lama iradiasi/ Jam	Penurunan nilai COD untuk setiap fotokatalis/%		
	TiO ₂	0,5% Pt/TiO ₂	1% Pt/TiO ₂
1	26,32	50,00	41,51
2	42,11	59,09	60,38
3	57,89	72,73	62,26
4	68,42	77,27	79,25

Pengukuran COD digunakan karena dengan oksidator kalium dikromat dapat mengoksidasi senyawa organik yang merupakan potongan dari hasil fotodegradasi oleh fotokatalis sehingga dapat diketahui jumlah "beban oksidasi" dari sampel yang telah mengalami fotodegradasi dan karena pada penelitian ini tidak melakukan analisis senyawa hasil fotodegradasi maka dengan mengetahui nilai COD dapat mengetahui juga kemampuan fotokatalis untuk mengoksidasi larutan pestisida sipermetrin.

Hasil penurunan nilai COD dari setiap fotokatalis dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil pengukuran COD terjadi penurunan setelah mengalami fotodegradasi terhadap nilai COD awal, setelah diiradiasi dengan lampu UV menunjukkan bahwa terjadi proses oksidasi pada saat diiradiasi lampu UV.

Titanium(IV) oksida Degussa P25 sebelum diiradiasi tidak bersifat sebagai fotokatalis, ketika terdapat larutan sampel atau air maka terbentuk ikatan hidrogen dapat dilihat ilustrasinya pada Gambar 7 dan ketika diiradiasi dengan energi 3,2 eV terjadi perpindahan elektron dari *valence band* menuju *conduction band* yang terdapat spesi hidoksida sehingga menyebabkan terbentuknya radikal hidoksida untuk proses fotodegradasi (Khataee & Kasiri, 2010).

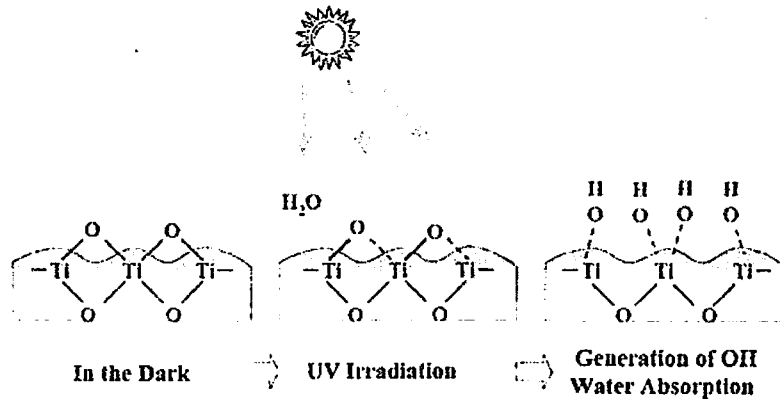


Gambar 7. Ilustrasi permukaan fotokatalis titanium(IV) oksida pada kondisi sebelum dan saat diiradiasi (Khataee & Kasiri, 2010).

Setelah terjadi eksitasi elektron dari *valence band* menuju *conduction band* maka dapat terbentuk radikal hidroksida dari *conduction band* dan *valence band*, pada *valence band* ada kemungkinan terbentuknya radikal dari senyawa sipermetrin yang kehilangan sebuah elektron untuk menstabilkan *valence band* yang kehilangan satu elektron. Tetapi jika elektron yang tereksitasi pada *conduction band* dan *hole* pada *valence band* tidak membentuk radikal maka proses rekombinasi dari elektron pada *conduction band* akan kembali pada *valence band* sehingga tidak terjadi reaksi fotodegradasi.

Penurunan nilai COD dengan menggunakan fotokatalis titanium(IV) oksida-platina lebih besar dibanding menggunakan fotokatalis titanium(IV) oksida Degussa P25 setelah diiradiasi

selama 4 jam. Hal ini terjadi karena pengaruh platina yang membantu proses fotodegradasi. Platina yang terdapat pada titanium(IV) oksida-platina dapat meningkatkan proses fotodegradasi karena platina berfungsi sebagai *co-catalyst* yang dapat menurunkan energi *band gap* menjadi 3-2,9 eV sehingga perpindahan elektron dari *conduction band* ke *valence band* dapat lebih mudah dengan energi lebih rendah. Platina juga mengurangi kemungkinan terjadi rekombinasi antara *electron* dan *hole* sehingga pembentukan reaksi radikal hidroksida atau reaksi redoks menjadi lebih baik. Platina pada titanium(IV) oksida juga berfungsi sebagai "pulau elektron" yang berfungsi mempertahankan *electron* untuk membentuk radikal seperti pada Gambar 8 (Fan, *et. al.*, 2011).

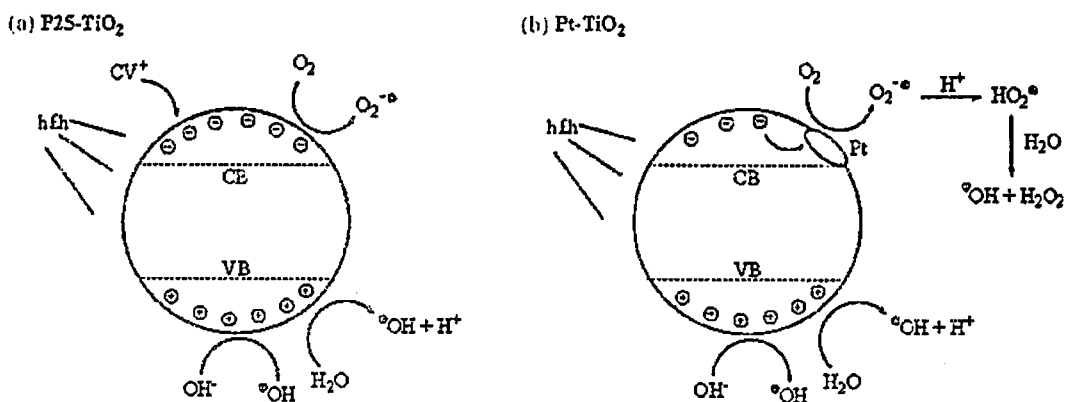

Gambar 8. Ilustrasi pengaruh platina pada titanium(IV) oksida Degussa P25 dalam proses fotodegradasi (Fan, *et. a.*, 2011).

Berdasarkan hasil pengukuran nilai COD dengan menggunakan titanium(IV) oksida-platina setelah iradiasi 3 jam penurunan nilai COD titanium(IV) oksida-platina 0,5% lebih tinggi dibanding titanium(IV) oksida-platina 1% hal ini karena terdapat kejenuhan *electron* pada permukaan fotokatalis titanium(IV) oksida-platina 1% setelah iradiasi 3 jam sehingga laju fotodegradasi menurun dan terjadi rekombinasi antara *electron* dan *hole*. Tetapi setelah iradiasi 4 jam laju fotodegradasi titanium(IV) oksida-platina 1% menjadi lebih baik dibanding titanium(IV) oksida-platina 0,5%.

KESIMPULAN

Fotokatalis titanium(IV) oksida-platina dengan konsentrasi platina 0,5% dan 1% dapat disintesis dengan metode impregnasi. Fotokatalis titanium(IV) oksida-platina juga memiliki aktivitas fotodegradasi sipermetrin lebih baik dibanding titanium(IV) oksida yang dapat menurunkan COD hingga 79%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran yang mendanai hibah kompetitif penelitian FMIPA 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Fan, H. J., C. Shine, W. L. W. Lee, M. R. Chou and C. C. Chen., 2011, Mechanistic Pathways Difference Between P25-TiO₂ and Pt-TiO₂ Mediates CV Photodegradation. *Journal of Hazardous* Vol.185. 227-235.

Girsang, W., 2009, *Dampak Negatif Penggunaan Pestisida*. <http://usitani.wordpress.com/2009/02/26/dampak-negatif-penggunaan-pestisida>.

Kaushik, A., H. R. Sharma, S. Jaun. J. Dawra and C. P. Kaushik., 2010, Pesticides Pollution of River Ghaggar in Haryana, India. *Environ. Monit. Assess.* Vol. 160.61-69.

Khataee, A.R. & M. B. Kasiri, 2010, Artificial Neural Networks Modeling of Contaminated Water Treatment Processes by Homogeneous and Heterogeneous Nanocatalysis, *Journal Molecule Catalysis. A: Chem.* Vol. 331. 86-100.

Kundua, S., A. Pala and A. K. Dikshitb., 2005, UV Induced Degradation of Herbicide 2, 4-D: Kinetics, Mechanism and Effect of Various Conditions on Degradation. *Separation and Purification Technology*, Vol. 44.121-129.

Mills-Groninger, F., M. Carpenter and J. P. Osbrone., 2012, *Cypermethrine Pathway Map*. Manchester College.

Mills A. and S. Le Hunte., 1997, An overview of semiconductor photocatalysis. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 108: 1-35.

O'Shea, V. A. P., 2013, *The Role of Co-Catalyst: Interaction and Synergies with Semiconductors. Design of Advances Photocatalytic Materials for Energy and Environmental Applications*. Springer. London.

Wei, P., J. Liu and Z. Li., 2012, Effect of pH Pt-Loading and Calcination Temperature on the Photocatalytic Hydrogen Production Activity of TiO₂ Micropheres *Ceramic International*. 39. 5387-5391.

Zaleska, A., 2008, Doped-TiO₂: A Review Recent Patents on *Engineering*. Vol. 2. 157-164.